

# 39 ハフニウム (Hf)

## 39. ハフニウム (Hf)

### 39.1 マテリアルフロー分析

ハフニウムはジルコニウム鉱石（ジルコン）中に存在し、ジルコニウムの副生成物として生産される。ジルコニウム生産の1～2%程度の生産量になると想定すると、現在の世界のハフニウム金属生産量は100t/年前後と推定される。

鉱石中のハフニウムをジルコニウムから分離するには、工業的には有機溶媒抽出法と蒸留法が代表的な方法である。有機溶媒抽出法では、ハフニウムのチオシアン酸イオン錯体がケトンとチオシアン酸の混合物中に選択的に抽出される性質を利用して分離する。蒸留法は、ジルコニウムとハフニウムの四塩化物の昇華温度差を利用して分離する。

我が国では原材料として金属ハフニウムを輸入している。現在の世界のハフニウムの需要と供給のバランスは均衡状態にあると推測される。

金属ハフニウムを原材料として、精製金属ハフニウム、超合金、ハフニウムカーバイド、ハフニウムナイトライド等が生産される。

精製金属ハフニウムは原子炉制御棒、ニッケル系超合金はジェットエンジン及びガスタービン、カーバイドは切削バイト、プラズマアークノズル、プラズマ電極、高温用セラミック等に利用されている。また、光ファイバーの材料等にも適用される。現状の用途としては、原子炉用、特殊合金用、電子・光学機器用の順に多いと推定される。各用途の状況は以下の通りである。

- ・原子炉制御棒

ハフニウムは熱中性子吸収断面積が大きいことから、原子力発電所や原子力潜水艦の沸騰水型原子炉の制御棒に使用されている。ハフニウム制御棒の消耗サイクルは3～4年といわれている。

- ・ジェットエンジン及び発電用ガスタービン

ジェットエンジンや発電用ガスタービンに使用されるニッケル系超強力耐熱合金の製造の際に、微量のハフニウムが添加される。

- ・半導体集積回路

ハフニウムの酸化膜は誘電率が高いことから、半導体集積回路のゲート電極材料の1つとして検討されている。ただし量産化の可能性、PVD法かCVD法のいずれの成膜方法を採用するかなど現段階では不透明である。PVD法で量産化された場合、トンレベルでの需要が期待される。

- ・その他

プラズマアーク金属切断用のノズル、プラズマ電極（炭化ハフニウム、窒化

ハフニウム)、高温用セラミックなどに使用される。他には、電子機材(白熱灯のフィラメント、高圧放電管、真空管用ゲッター)、写真用フラッシュバルブ等の用途もある。光ファイバーにはフッ化ハフニウムとして使用される。また超硬工具材料のハフニウムニオブカーバイドにも使用される。耐食材として化学プラントに使用されることもある。

工作機械用としては、金属材料などの切断のためのスローアウェイチップ(刃)として使用される。形状は正方形、正三角形、菱形などで、通常サイズは一辺が 10-15mm、厚さが 3-5mm である。主要組成はタングステンカーバイド、チタンカーバイド、タンタルカーバイドなどであり、ハフニウムは添加物として使用されており、含有率は通常はコンマ数%程度で、稀に 2-3%のものがある。

最近では、ハフニウムはプラスチックなどの透明材料の表面を強くするということが注目されてきている。バイクの風防やヘルメットのシールドなどの表面を透明なセラミックスであるハフニウムで覆うことで、傷が付きにくくなり、水をはじく性質もある。

ハフニウムの国内需給構造について、2001年3月「鉱物資源マテリアル・フロー」調査及び2004年調査における数値、と今回の数値を比較したものが表1である。ハフニウムの需給については公式統計が無いためいずれも推定値であるが、2001年調査時に比べ最近では、輸入量及び需要共に減少しているとみられる。

表1 ハフニウムの国内需給

(単位: kg (純分))

	2001年3月 調査	2004年	2005年
輸入(金属ハフニウム)	5,000	2,170	1,520
需要			
金属ハフニウム	3,770	1,090	1,270
原子炉制御棒	(2,970)	(650)	(1,170)
その他	(800)	(440)	(100)
スーパーアロイ	1,200	1,060	240
ハフニウムカーバイド	30	20	10
需要計	5,000	2,170	1,520

(事務局推定値)

中間生産物に係る世界の主要生産者並びにその生産品目は次のとおりである。

表2 中間生産物に係る主要生産者及びその生産品目

主要生産者	国	生産品目
Wah Chang	米国	金属ハフニウム
Western Zirconium	米国	金属ハフニウム

(出典: 業界ヒヤリング)

現在、我が国には中間生産物の生産者はおらず、我が国企業による海外投資も行われていない。

### 39. 2 リサイクルの現状と評価

ハフニウムが添加剤として利用されているものは、含有率が小さいためリサイクルは行われていない。原子炉制御用に利用されたものは、放射性廃棄物として処理されることになり、リサイクルは実質的に不可能である。

原子炉制御棒として利用された使用済み品は、放射性廃棄物として収集・保管される。放射能が消滅するまで長期の保管が必要となり、事実上、リサイクルは不可能であると考えられる。

ジェットエンジン及び発電用ガスタービン用の高温材料ニッケル系合金では、ハフニウムの含有率が低く、リサイクルはされていないと思われる。最近開発された第3世代の高温材料イリジウム・ハフニウム合金は、ハフニウムの含有率が高く、加えてイリジウムも高価な貴金属であるので、今後、実用化されればリサイクルされる可能性が高いと思われる。

工作機械用に利用された使用済み品は、ハフニウム含有率が小さく、リサイクルの対象となっていない。

半導体集積回路用については、現時点ではまだ材料として検討段階であるが、今後、PVD法で量産化された場合、使用済みターゲットのリサイクルは重要な課題となる。

プラズマ電極として使用されるものは、炭化ハフニウム、窒化ハフニウムなどハフニウム含有率が高いと思われる材質ではあるが、リサイクルの実態は不明である。


# ハフニウム (Hf)

2005年ベース  
 量の単位：( ) 内はHf純分kg

< 中間製品 >

< 最終製品 >

< 主要応用製品 >

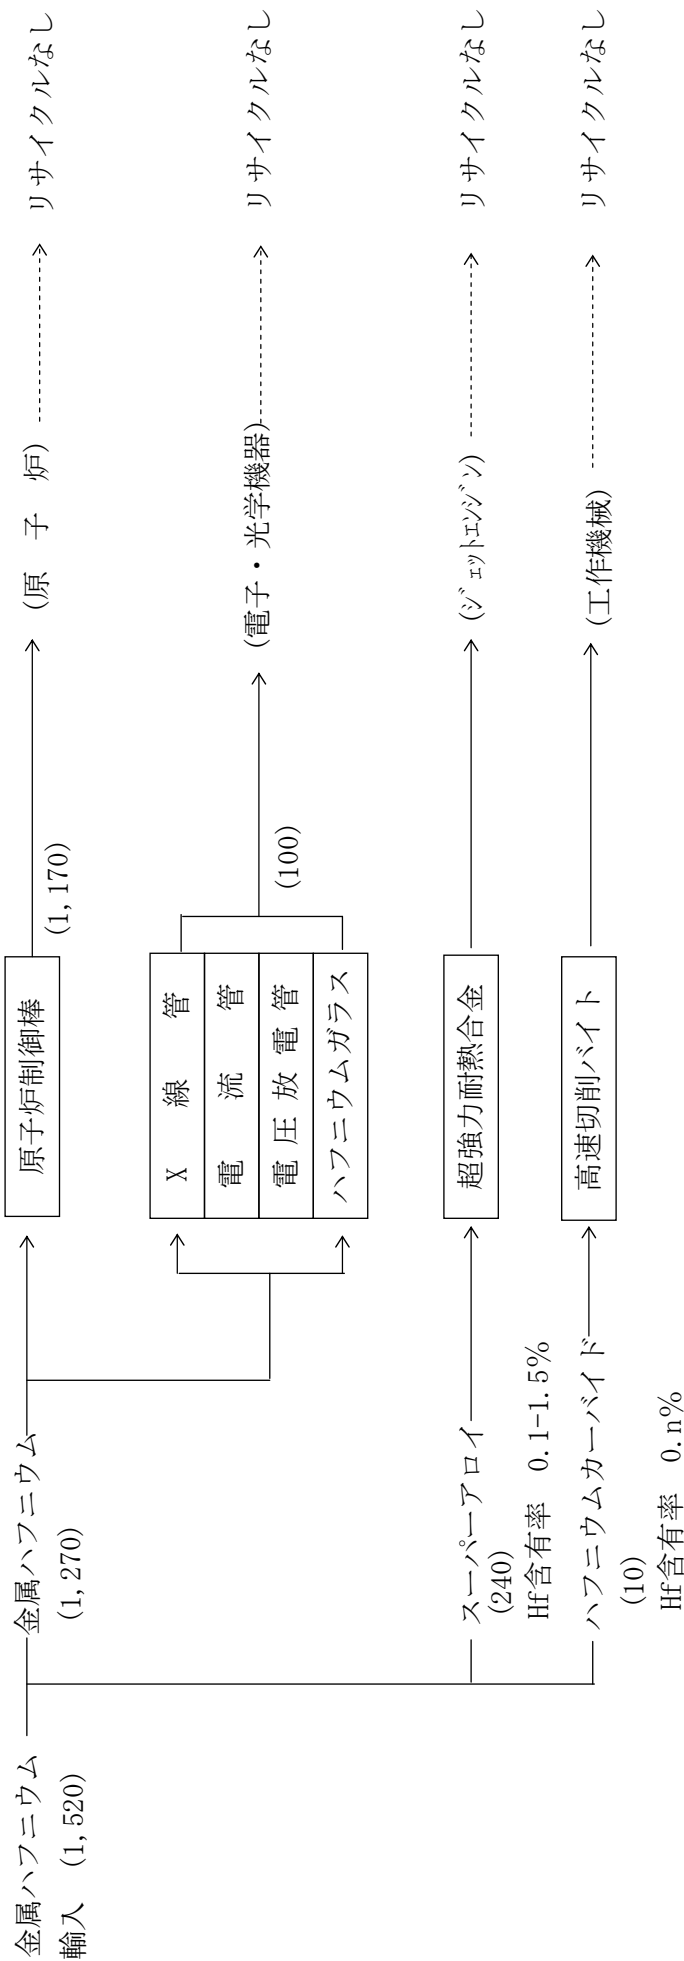

1. 鉱石埋蔵量 (Reserves) : 610千 t (USGS : MCS 2006)
2. 数値等は事務局推定

ハフニウム (Hf)

リサイクルの現状

2005年ベース

主 応 用 製 品	利 用 形 態	使 用 済 み 品 の 存 在 形 態 ・ 量		リ サ イ ク ル 形 態			リ サ イ ク ル 現 状 評 価 (A~G) (注③)	備 考  (注④)
		形 態	量 (注①)	リ サ イ ク ル の 実 態	リ サ イ ク ル の サ イ ク ル (注②)	リ サ イ ク ル 率		
原子炉	制御棒	金属 (詳細不明)	(1,170)	リサイクルなし	----	0%	C, G	放射性廃棄物として収集、貯蔵
電子・ 光学機器	X線管 電流管 電圧放電管 ハフニウムガラス	スクラップ	(100)	リサイクルなし	----	0%	B, E	
ジェットエンジン カスタービーン	エンジン部材 ニッケル合金 (Hf含有率:0.1-1.5%)	スクラップ	(240)	リサイクルなし	----	0%	B, E	
工作機械	ハフニウムハイス ド (Hf含有率:0.n%)	一辺10-15mm, 厚さ3-5mmのチップ状の正方形/正三角形/菱形状	(10)	リサイクルなし	----	0%	B, E	

(注) ①量の単位：  
( )内の使用量純分 kg  
その他は発生量純分 kg  
②サイクル  
( )内は推定使用年数  
その他は実リサイクル年数

③現状評価：  
A. 応用製品が消耗品である  
B. 添加剤として使用されている  
C. リサイクルの流通システムがない  
D. 効果的なリサイクル技術がない  
E. 経済性がない  
F. 需要開発が十分にされていない  
G. その他

④リサイクルのボトルネックと、解決の難易度の  
毒性、保管の危険性の有無など